

No. : SH2202616



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 热固性粉末涂料

Sample Description

商标/型号: ----- HWP70371


Brand /Model

委托单位: 东莞市鸿稳装饰材料有限公司

Applicant

检测类别: 委托检验

Test Type

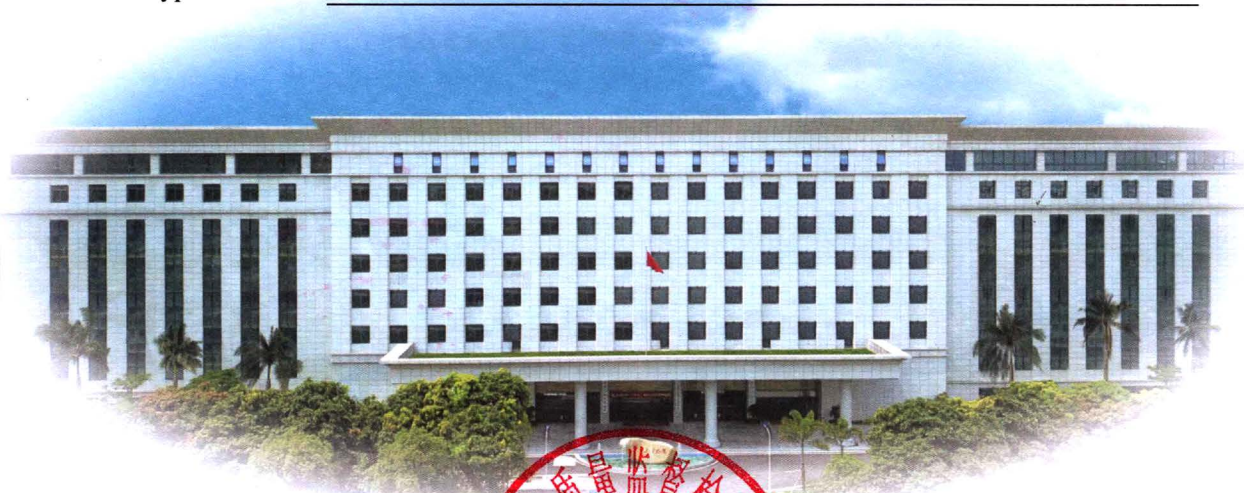

广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检验检测专用章
(S1)

检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	热固性粉末涂料	生产日期 Manufactured Date	2022年09月12日
		生产批号 Serial No.	-----
商标、型号 Brand、Model	----- HWP70371	收样单号 Voucher No.	C2206173
受检单位 Inspected Entity	-----	检测类别 Test Type	委托检验
委托单位 Applicant	东莞市鸿稳装饰材料有限公司	样品数量 Sample Quantity	500g
生产单位 Manufacturer	东莞市鸿稳装饰材料有限公司	抽样基数 Sampling Base	-----
抽样地点 Sampling Place	-----	收样日期 Sampling Date	2022年09月20日
抽样单位 Sampling Entity	-----	验讫日期 Tested Date	2022年10月27日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好		
检测依据 Testing reference	见结果页。		
判定依据 Judgment reference	HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》(室外用 优等品) 光泽 (60°) <60		
检测结论 (Test Conclusion) : 见检测结果。			
质量监督检查 检验检测专用章 Official testing stamp of the institute 2022年10月27日 复印报告未重盖红色“检验检测专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body			
备注 Remarks	烘烤温度: 200℃, 烘烤时间: 12min。		

批准: 胡伟
Approved by

审核: 何勇
Checked by

主检: 罗家松
Tested by

检测报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	检测依据	判定依据要求	单位	检测结果	判定
1	在容器中状态	HG/T 2006-2006	色泽均匀、无异物， 呈松散粉末状	-----	符合	合格
2	筛余物 (125 μ m)	HG/T 2006-2006	全部通过	-----	符合	合格
3	胶化时间 (180℃)	GB/T 16995-1997	-----	s	260	实测值
4	涂膜外观	HG/T 2006-2006	涂膜外观正常	-----	符合	合格
5	硬度 (擦伤)	ISO 15184:1998	$\geq F$	-----	H	合格
6	附着力 (划格间距2mm)	GB/T 9286-1998	≤ 1	级	0	合格
7	耐冲击性	GB/T 1732-1993	≥ 40	cm	50	合格
8	弯曲试验	GB/T 6742-2007	≤ 4	mm	2	合格
9	杯突	GB/T 9753-2007	≥ 4	mm	10.4	合格
10	光泽 (60°)	GB/T 9754-2007	-----	-----	58.4	实测值
11	耐碱性 (5%NaOH)	GB/T 9274-1988	-----	-----	168h无异常	实测值
12	耐酸性 (3%HCl)	GB/T 9274-1988	240h无异常	-----	符合	合格
13	耐沸水性	GB/T 1733-1993	-----	-----	2h无异常	实测值
14	耐湿热性	GB/T 1740-2007	500h无异常	-----	符合	合格
15	耐盐雾性	GB/T 1771-2007	500h 划线处: 单向 锈蚀 ≤ 2.0 mm 未划 线区: 无异常	-----	符合	合格
16	耐人工气候老化性	GB/T 1865-1997 GB/T 1766-1995	500h 变色 ≤ 2 级 失光 ≤ 2 级 无粉化 、起泡、开裂、剥 落等异常现象	-----	500h 变色0级, 失 光0级, 无粉化、起 泡、开裂、剥落等 异常现象	合格
